

透明帯電防止コーティング剤

デナトロン CD-100

特長

- 単層カーボンナノチューブ (SW-CNT) を使用
- 耐候性に優れる
- 高透明、低ヘイズな塗膜が得られる
- 水、アルコール等の水溶性溶剤で希釈可能

用途例

- 光学フィルムの帯電防止
- 電子部品包装用フィルムの帯電防止
- 産業資材の帯電防止


液物性

塗料化のススメ

項目	CD-100
外観	黒色
主な成分	導電材
主な溶剤	水・アルコール
pH	6~8
粘度	1~15 mPa・s
固形分	0.6 wt%
貯蔵安定性 (1~25℃)	6か月以上

項目	推奨の添加剤	注意事項
希釈剤	水、メタノール、エタノール、IPA	添加量によっては、 その他水溶性溶剤も OK
バインダー樹脂	アクリル、ウレタン、水溶性エポキシ、 オレフィン系のエマルジョン、シリケート	添加量が多すぎる場合、 塗膜が高抵抗になる
レベリング剤	シロキサン、フッ素化合物、 ポリエーテル	ハジキを生じる場合に添加
pH	2~10	急激な変化は避ける

膜物性

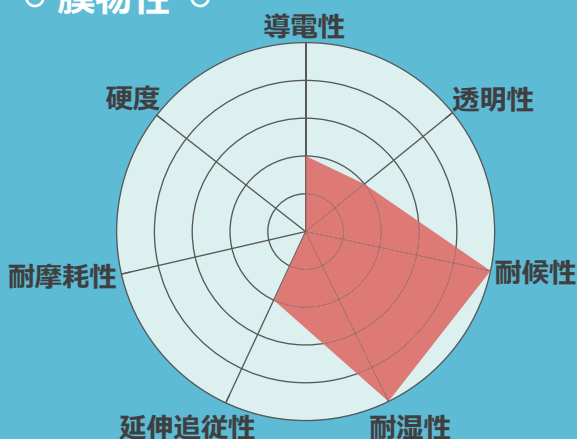

	配合比率 (wt%)			塗布量 (cc/m ²)	表面抵抗率 (Ω/sq.)	全光線透過率 (%)
	CD-100	バインダー 溶液	希釈剤			
塗工例 1	50	1	49	4	2×10 ⁵	97
塗工例 2	20	5	75	4	2×10 ⁶	>99
塗工例 3	4	1	95	4	3×10 ⁷	>99

耐候性試験条件 : UV 照射 1000hr
 耐湿熱性試験条件 : 85℃ 85%RH 1000hr
 耐摩耗性試験 : 布での乾拭き、水拭き、溶剤拭き

バインダー溶液 : アクリル樹脂エマルジョン (固形分 20wt%)
 希釈剤 : 50% 含水 IPA

ご紹介いたしました各物性・データにつきましては、現時点での情報を基にした参考値・代表値となっております。品質を保証するものではありませんので、予めご了解をお願いいたします。また、製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。ご使用の際には SDS (安全データシート) をご参照の上、ご安全にご使用ください。



デナトロンスペシャルサイト

More Information

ナガセケムテックス株式会社

機能化学品事業部

〒550-8668 大阪市西区新町 1-1-17

Mail : ncxmail_fcd@ncx.nagase.co.jp TEL:06-6535-2541

液の作製方法



- 1** 希釈液を準備します。
※推奨は 50% 含水エタノールです。
(水 50wt%+ エタノール 50wt%)
- 2** 攪拌しながら各種添加剤を添加してください。
- 3** 攪拌しながら CD-100 をゆっくり添加してください。

塗膜の作製方法

- 1** ワイヤバー、スピン、グラビア、スリット、ディップなど汎用的なコーター装置を用いて塗布してください。
推奨基材はプラスチックフィルム (PET、PMMA、TAC、PC など) やガラスです。
- 2** 80~120℃、1~2 分程度で乾燥してください。
※乾燥オーブンの能力によっては、乾燥不足が原因で狙いの物性が出ない場合があります。
その場合は乾燥温度や時間などを上げて、表面のタック性が無くなるまで乾燥してください。

ご紹介いたしました各物性・データにつきましては、現時点での情報を基にした参考値・代表値となっております。品質を保証するものではありませんので、予めご了解をお願いいたします。また、製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。ご使用の際には SDS (安全データシート) をご参照の上、ご安全にご使用ください。



デナトロンスペシャルサイト

More Information

ナガセケムテックス株式会社

機能化学品事業部

〒550-8668 大阪市西区新町 1-1-17

Mail : ncxmail_fcd@ncx.nagase.co.jp TEL:06-6535-2541